

# Tips til svejsning

## Til produkter der indeholder Altro Easyclean Maxis PUR™ teknologi

Altro produkter med Altro Easyclean Maxis PUR teknologi fremstilles ved brug af nogle andre komponenter end Altro's standard sikkerhedsgulve. Det betyder, at svejsningen er en lille smule anderledes, end den der bruges til standard Altro sikkerhedsgulve.

Når det gælder et standard Altro sikkerhedsgulv anbefaler vi normalt, at man svejser 2-3 meter per minut, ved en temperatur på 300-360°C. Se *det nødvendige værktøj på billede 1*.

### Svejseguide

I forbindelse med alle Altro sikkerhedsgulve, der indeholder Altro Easyclean Maxis PUR, anbefaler vi, at man følger nedenstående punkter:

- **Tilskæring af samlinger;** alle samlinger skal skæres til før fræsning - *Billede 2*
- **Fræsning;** det er vigtigt at sikre, at alle samlinger er fræset korrekt til en dybde på mindst 2/3 af belægningens tykkelse, så man helt tydeligt kan få PVC kanterne fritlagt – *Billede 3*
- **Indvendige og udvendige samlinger;** fræses som beskrevet ovenfor, være opmærksom på evt. større afstand i sammenskæring vil medføre tråden skal varmes mere for at smelte til vinylen, hvilke vil kunne give brændte samlinger.
- **Prøvesvejsning;** da forskellige svejsepistoler kan variere i temperaturen, lige såvel som forholdene kan variere, anbefaler vi, at man udfører en prøvesvejsning på prøver af gulvet for at bestemme de korrekte indstillinger og hastigheder – *Billede 4*
- **Hastighed/Temperatur;** det anbefales, at alt varmesvejsning udføres med svejsepistolen indstillet på en temperatur, der er en anelse højere end ved standard Altro sikkerhedsgulve. Hvis prøvesvejsningen resulterer i, at gulvet bliver forbrændt skru da ned for varmen. Alternativt benyt et PUR-mundstykke - *Billede 5 (dette er et smalt mundstykke som koncentrer varmen.)*
- **Tilpasning;** i modsætning til almindelige Altro sikkerhedsgulve skal svejsningen skæres væk, mens den stadig er en anelse varm. Vi vil også anbefale at bruge en slæde, hold kniven i en lav vinkel for at skære ca. 1mm af tråden inden den resterende tråd endelig tilpasses til gulvets overflade med spatlen – *Billede 6, 7 og 8*
- **Brug ikke opløsningsmidler;** opløsningsmidler bør ikke anvendes til at reparere eventuelle defekte svejsninger, da disse kan angribe og beskadige Altro Easyclean Maxis teknologien.


Billede 1



Billede 2



Billede 3

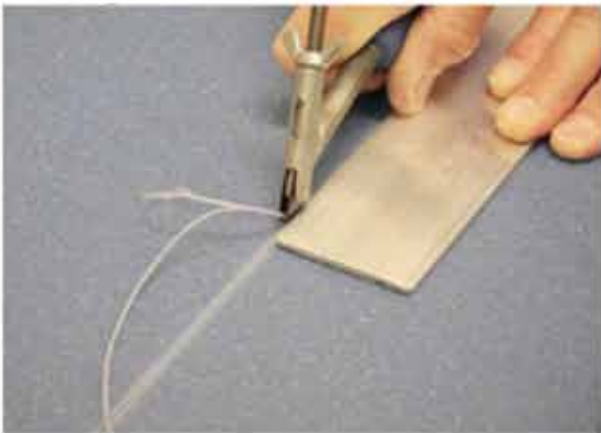

Billede 4



Billede 5



Billede 6



Billede 7



Billede 8

